SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX

Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 30/06/2026 Fin de validité 31/12/2026

Grave 0/20

Producteur : **Carrière de Sauveterre**
Pétrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme	Code
0	20	Norme NF P 18-545 Article 7	Couches de fondation, base et liaison

								D/2		D	1.4D	2D		
	0.063	1	2	3.15	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Etendue e	6							20		10				
V.S.S.+U	12.5							76		100			24	1.2
V.S.S.	10.5							75		99			20	1.0
V.S.I.	4.5							55		89	98	100		
V.S.I.-U	2.5							54		87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

	du 19/01/26 au 08/06/26													
	0.063	1	2	3.15	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Maximum	9.4	23	32	41	47	52	68	74	94	99	100	100	19	1.0
Xf+1.25xEcart-types	7.8	19	28	36	40	46	62	70	91	99	100	100	19	0.7
Moyenne Xf	6.1	15	22	30	33	39	54	63	86	97	100	100	18	0.5
Xf-1.25xEcart-types	4.5	12	17	23	26	32	47	56	81	95	100	100	17	0.2
Minimum	4.7	12	18	24	27	33	47	55	78	95	100	100	17	0.2
Ecart-type	1.31	2.9	4.2	5.1	5.6	5.7	6.0	5.5	4.2	1.4	0.0	0.0	1.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15

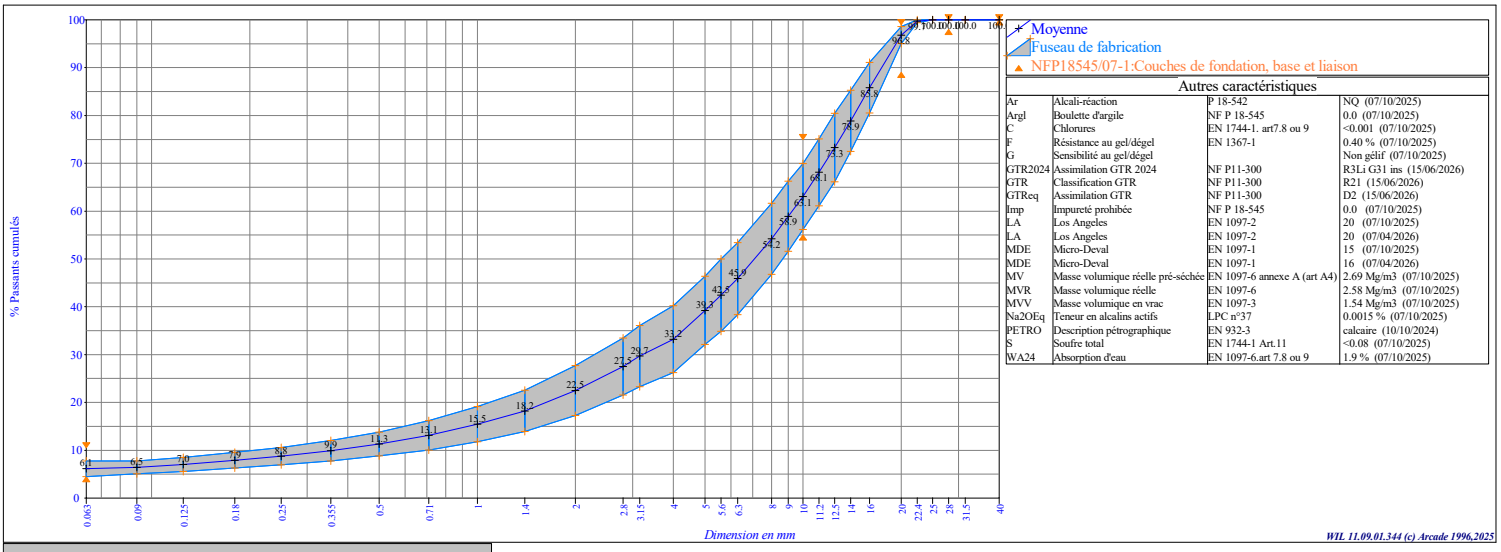

Autres caractéristiques

Ar	Alcali-réaction	P 18-542	NQ (07/10/2025)
Argl	Boulette d'argile	NF P 18-545	0.0 (07/10/2025)
C	Chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	<0.001 (07/10/2025)
F	Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.40 % (07/10/2025)
G	Sensibilité au gel/dégel		Non gélif (07/10/2025)
GTR2024	Assimilation GTR 2024	NF P11-300	R3Li G31 ins (15/06/2026)
GTR	Classification GTR	NF P11-300	R21 (15/06/2026)
GTReq	Assimilation GTR	NF P11-300	D2 (15/06/2026)
Imp	Impureté prohibée	NF P 18-545	0.0 (07/10/2025)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/10/2025)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/04/2026)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	15 (07/10/2025)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	16 (07/04/2026)
MV	Masse volumique réelle pré-séchée	EN 1097-6 annexe A (art A4)	2.69 Mg/m3 (07/10/2025)
MVR	Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.58 Mg/m3 (07/10/2025)
MVV	Masse volumique en vrac	EN 1097-3	1.54 Mg/m3 (07/10/2025)
Na2OEq	Teneur en alcalins actifs	LPC n°37	0.0015 % (07/10/2025)
PETRO	Description pétrographique	EN 932-3	calcaire (10/10/2024)
S	Soufre total	EN 1744-1 Art.11	<0.08 (07/10/2025)
WA24	Absorption d'eau	EN 1097-6.art 7.8 ou 9	1.9 % (07/10/2025)

F. CARLETTI