SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES
115 rue de la Source BP60029
SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX
Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Produit

Date d'émission 30/06/2026 Fin de validité 30/12/2026

Grave calcaire 0/63 – R3Li

Producteur : **Carrière de Sauveterre**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	63	Norme NF P 18-545 Article 7	d

	0.063	1	2	4	8	16	25	31.5	40	50	63	100	125	MB 0/D	VBS
Etendue e	6						20			10					
V.S.S.+U	12.0						88			100					
V.S.S.	10.0						85			99					
V.S.I.	4.0						65			89	98	100			
V.S.I.-U	2.0						62			87	97				

Partie informative

Résultats de production

	0.063	1	2	4	8	16	25	31.5	40	50	63	100	125	MB 0/D	VBS
Maximum	9.2	22	31	41	51	73	85	90	97	99	100	100	100	1.2	0.12
Xf+1.25xEcart-types	8.8	18	25	33	47	69	85	90	95	99	100	100	100	1.1	0.12
Moyenne Xf	7.1	14	18	24	37	59	76	83	91	97	100	100	100	0.8	0.09
Xf-1.25xEcart-types	5.3	9	10	14	27	48	66	76	87	95	100	100	100	0.4	0.06
Minimum	4.2	8	10	14	27	49	65	74	86	93	100	100	100	0.3	0.04
Ecart-type	1.39	3.9	5.7	7.4	7.8	8.4	7.4	5.6	3.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.30	0.020
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

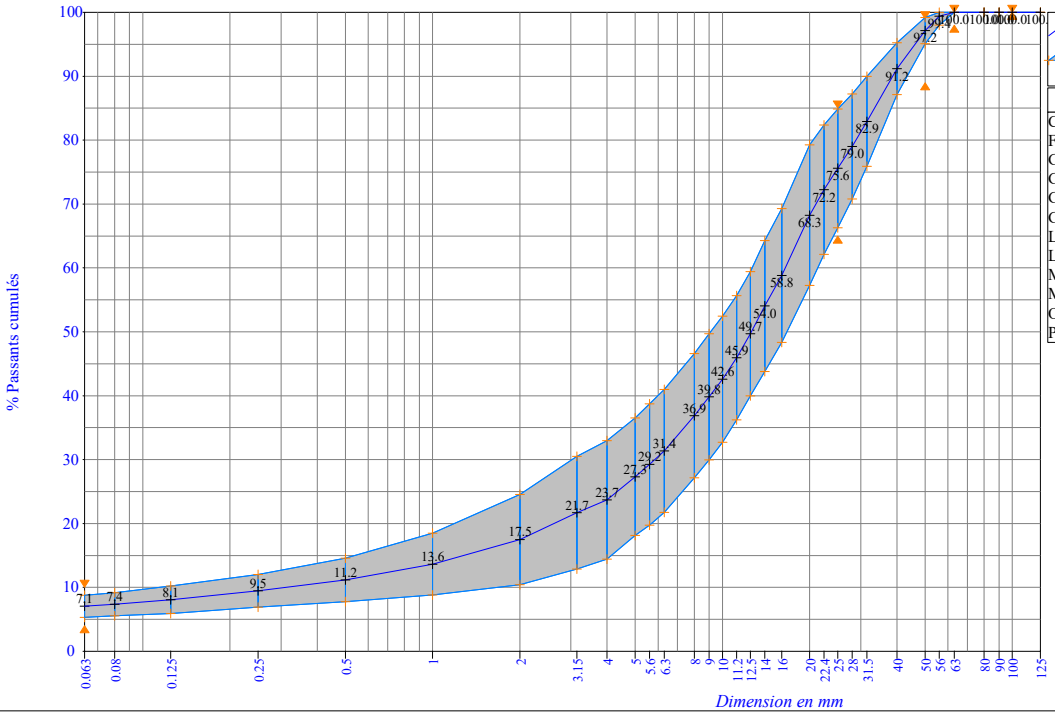

Autres caractéristiques			
CBRi	Indice CBRi	NF P 94-078	23 (21/11/2024)
F	Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.40 % (07/10/2025)
G	Sensibilité au gel/dégel		Non gélif (07/10/2025)
GTR	Classification GTR	NF P11-300	R21 au 04/06/2026
GTReq	Assimilation GTR	NF P11-300	D3 (04/06/2026)
GTR2024	Assimilation GTR 2024	NF P11-300	G31 ins au 04/06/2026
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/10/2025)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/04/2026)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	15 (07/10/2025)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	16 (07/04/2026)
OPN	Optimum PROCTOR		9.7 % (21/11/2024)
PETRO	Description pétrographique	EN 932-3	calcaire (10/10/2024)

WIL 11.09.01.344 (c) Arcade 1996,2025

F. CARLETTI