SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX

Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 30/06/2026 Fin de validité 31/12/2026

Gravillons 2/6

Producteur : **Carrière de Sauveterre**
Pétrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme	Code
2	6.3	Norme NF P 18-545 Article 10	A sauf f4

			d/2	d				D	1.4D	2D		
	0.5	**1**	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**9**	**12.5**	**f**	**FI**
Etendue e			15					15				
V.S.S.+U		6	20					100			4.6	24
V.S.S.		5	15					99			4.0	20
V.S.I.			0					84	98	100		
V.S.I.-U			0					79	97			

Partie informative

Résultats de production

	du 12/01/26 au 15/06/26											
	0.5	**1**	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**9**	**12.5**	**f**	**FI**
Maximum	2	3	3	6	15	53	77	97	100	100	2.1	19
Xf+1.25xEcart-types	2	2	2	4	12	50	74	95	100	100	1.7	20
Moyenne Xf	1	1	2	2	8	43	68	93	100	100	1.2	17
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	0	4	37	63	91	100	100	0.7	15
Minimum	1	1	1	1	5	38	62	89	100	100	0.7	15
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	1.5	3.3	5.0	4.4	1.9	0.1	0.0	0.40	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

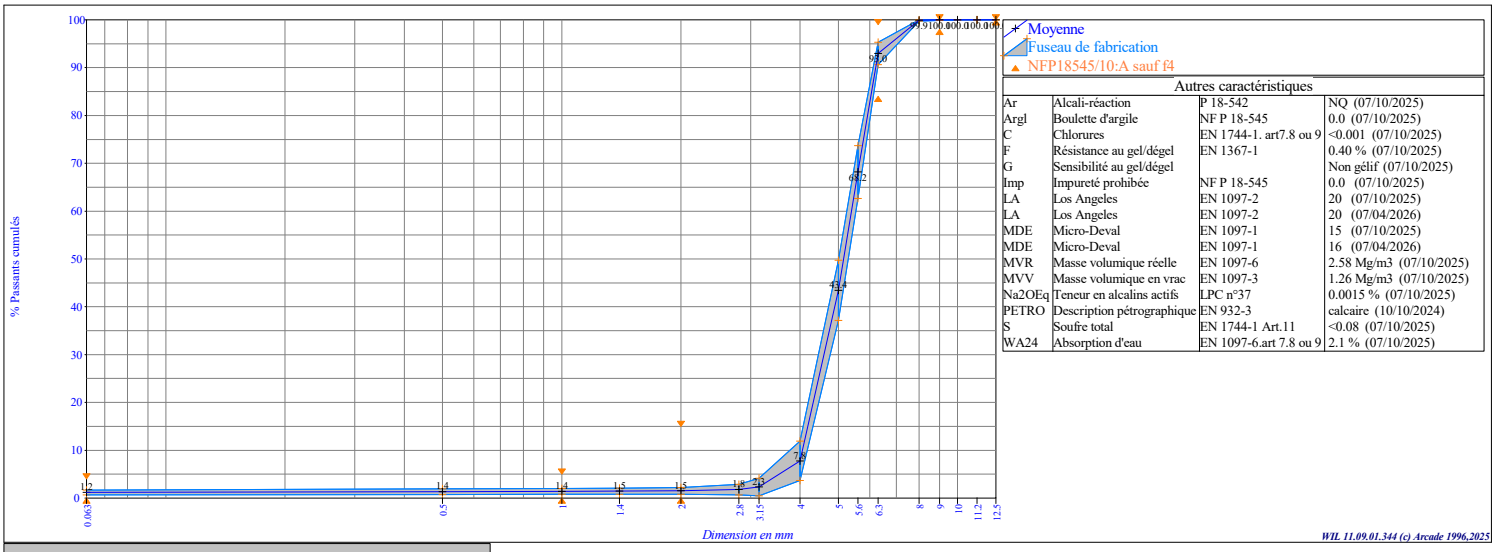

Autres caractéristiques			
Ar	Alcali-réaction	P 18-542	NQ (07/10/2025)
Argl	Boulette d'argile	NF P 18-545	0.0 (07/10/2025)
C	Chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	<0.001 (07/10/2025)
F	Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.40 % (07/10/2025)
G	Sensibilité au gel/dégel		Non gélif (07/10/2025)
Imp	Impureté prohibée	NF P 18-545	0.0 (07/10/2025)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/10/2025)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (07/04/2026)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	15 (07/10/2025)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	16 (07/04/2026)
MVR	Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.58 Mg/m3 (07/10/2025)
MVV	Masse volumique en vrac	EN 1097-3	1.26 Mg/m3 (07/10/2025)
Na2OEq	Teneur en alcalins actifs	LPC n°37	0.0015 % (07/10/2025)
PETRO	Description pétrographique	EN 932-3	calcaire (10/10/2024)
S	Soufre total	EN 1744-1 Art.11	<0.08 (07/10/2025)
WA24	Absorption d'eau	EN 1097-6.art 7.8 ou 9	2.1 % (07/10/2025)

WIL 11.09.01.344 (c) Arcade 1996,2025

F. CARLETTI