



Gravillons 2/6

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf f4


	d/2	d						D	1.4D	2D		
	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5	f	FI
Etendue e			15					15				
V.S.S.+U		6	20					100			4.6	24
V.S.S.		5	15					99			4.0	20
V.S.I.			0					84	98	100		
V.S.I.-U			0					79	97			

Partie informative

Résultats de production

du 07/07/25 au 08/12/25

	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5	f	FI
Maximum	2	2	3	6	16	58	78	96	100	100	1.8	18
Xf+1.25xEcart-types	2	2	2	3	12	53	76	95	100	100	1.6	19
Moyenne Xf	1	1	2	2	8	45	69	93	100	100	1.2	16
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	1	4	36	63	91	100	100	0.7	13
Minimum	1	1	1	1	5	35	60	90	100	100	0.5	13
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	1.1	3.0	6.8	5.1	1.7	0.1	0.0	0.40	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

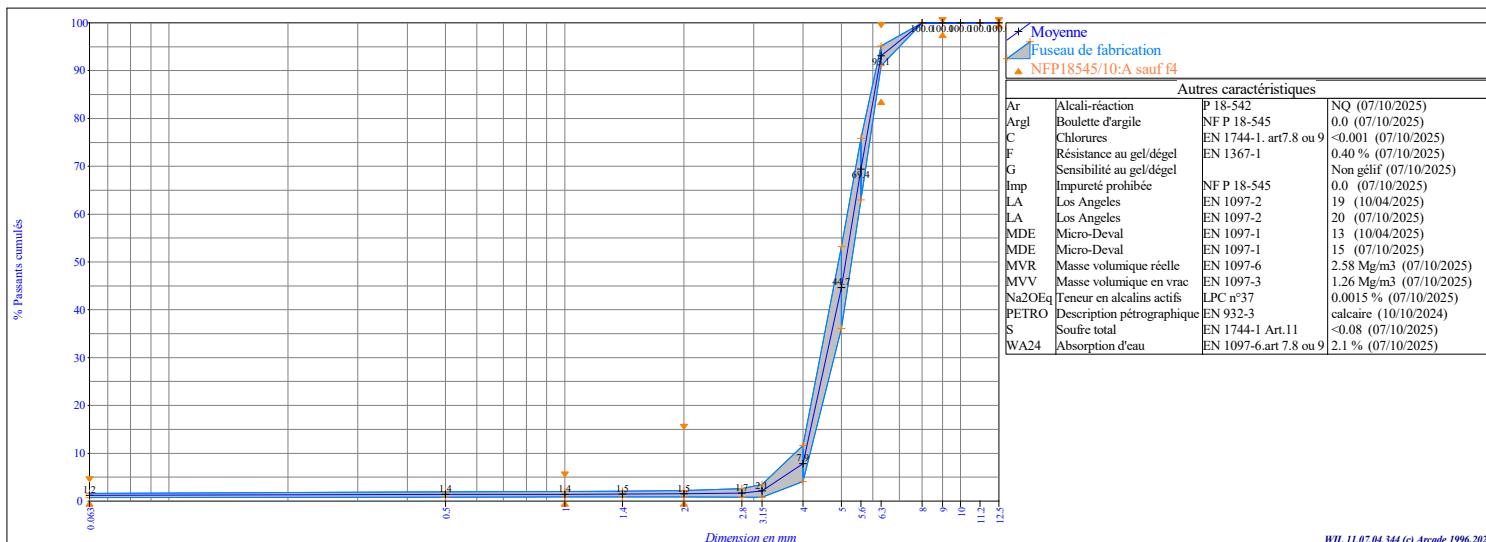

F. CARLETTI

WIL 11.07.04.344 (c) Arcelormittal 1996, 2023