SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX

Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 31/12/2024 Fin de validité 30/06/2025

Gravillons 2/6

Producteur : **Carrière de Sauveterre**
Pétrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
2	6.3	Norme NF P 18-545 Article 10	A sauf f4

		d/2	d					D	1.4D	2D		
	0.5	**1**	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**9**	**12.5**	**f**	**Fl**
Etendue e			15					15				
V.S.S.+U		6	20					100			4.6	24
V.S.S.		5	15					99			4.0	20
V.S.I.			0					84	98	100		
V.S.I.-U			0					79	97			

Partie informative

Résultats de production

	du 08/07/24 au 02/12/24											
	0.5	**1**	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**9**	**12.5**	**f**	**Fl**
Maximum	2	2	2	2	11	55	78	95	100	100	1.9	18
Xf+1.25xEcart-types	2	2	2	2	10	53	76	95	100	100	1.7	19
Moyenne Xf	1	1	1	2	8	48	72	94	100	100	1.2	17
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	1	6	42	68	93	100	100	0.7	14
Minimum	0	0	0	1	6	42	66	92	100	100	0.4	13
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	0.5	1.6	4.4	3.5	0.8	0.0	0.0	0.40	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

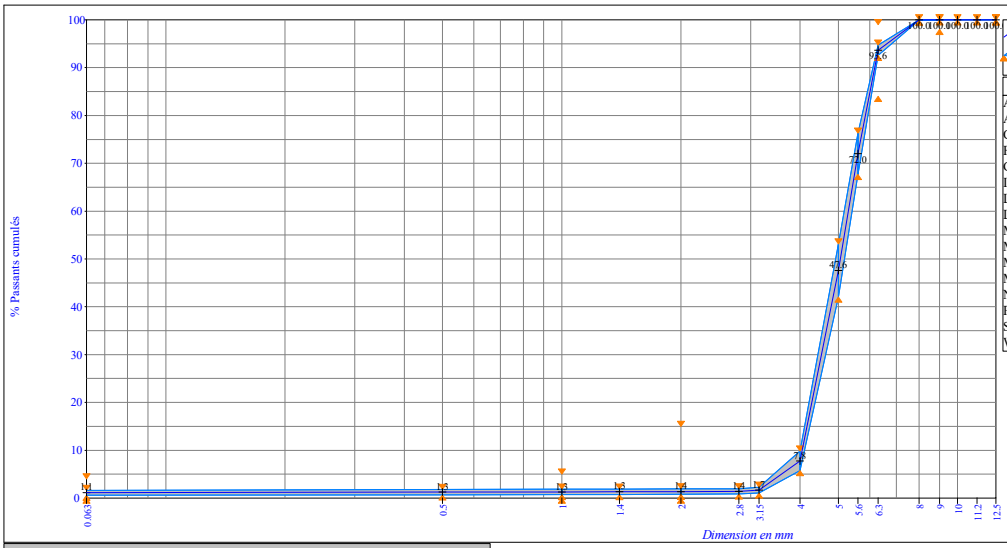

Autres caractéristiques			
Ar	Alcali-réaction	P 18-542	NQ (10/10/2024)
Argl	Boulette d'argile	NF P 18-545	0.0 (10/10/2024)
C	Chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	<0.001 (10/10/2024)
F	Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.20 % (31/10/2023)
G	Sensibilité au gel/dégel		Non gélif (31/10/2023)
Imp	Impureté prohibée	NF P 18-545	0.0 (10/10/2024)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	21 (22/04/2024)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	21 (10/10/2024)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	16 (22/04/2024)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	13 (10/10/2024)
MVR	Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.60 Mg/m3 (10/10/2024)
MVV	Masse volumique en vrac	EN 1097-3	1.30 Mg/m3 (10/10/2024)
Na2OEq	Teneur en alcalins actifs	LPC n°37	0.0011 % (10/10/2024)
PETRO	Description pétrographique	EN 932-3	calcaire (10/10/2024)
S	Soufre total	EN 1744-1 Art.11	<0.08 (10/10/2024)
WA24	Absorption d'eau	EN 1097-6.art 7.8 ou 9	1.5 % (10/10/2024)

WIL 11.07.04.344 (c) Arcade 1996,2023

F. CARLETTI