



Grave 0/63 (D50)

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 63

Norme NF P 18-545 Article 7


d

	0.063	1	2	4	8	16	25	31.5	40	50	63	100	125	FI	MB 0/D	VBS
Etendue e	6						20			10						
V.S.S.+U	14.0						93			100				24		
V.S.S.	12.0						90			99				20		
V.S.I.	6.0						70			89	98	100				
V.S.I.-U	4.0						67			87	97					

Partie informative Résultats de production

du 14/05/12 au 06/06/24

	0.063	1	2	4	8	16	25	31.5	40	50	63	100	125	FI	MB 0/D	VBS
Maximum	11.5	21	26	34	49	74	88	92	98	99	100	100	100	16	3.0	0.19
Xf+1.25xEcart-types	10.6	19	25	33	51	76	89	93	98	99	100	100	100			
Moyenne Xf	8.8	16	21	28	44	68	84	89	95	98	100	100	100	14	1.3	0.12
Xf-1.25xEcart-types	7.1	13	17	23	37	61	78	85	91	97	100	100	100			
Minimum	7.0	12	16	21	32	56	73	80	88	97	100	100	100	13	0.8	0.08
Ecart-type	1.41	2.4	3.0	3.9	5.6	5.7	4.2	3.2	2.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.50	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	14	13

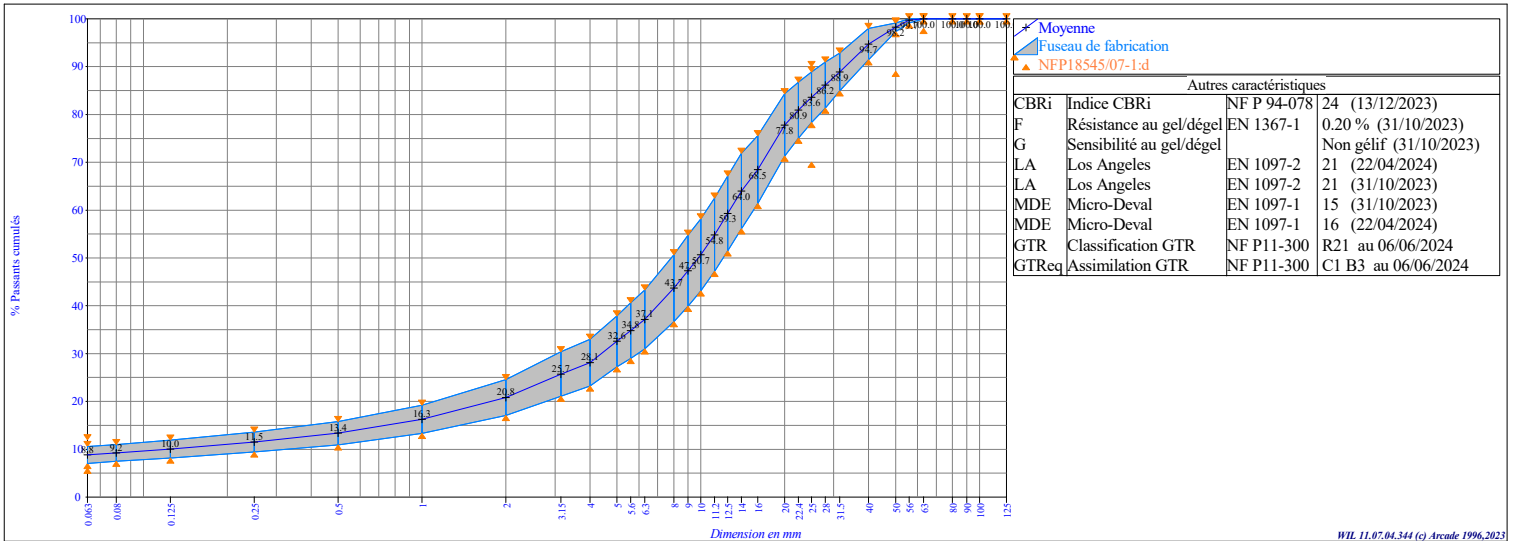

F. CARLETTI