SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX

Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/07/2025 Fin de validité 31/12/2025

Gravillons 6/16

Producteur : **Carrière de Châteauneuf du Pape**
Pétrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
6.3	16	Norme NF P 18-545 Article 10	A

		d/2		d			D/1.4		D	1.4D	2D		
	0.5	**3.15**	**5**	**6.3**	**8**	**10**	**11.2**	**14**	**16**	**22.4**	**31.5**	**f**	**FI**
Etendue e							30						
V.S.S.+U		6		20			61		100			1.8	24
V.S.S.		5		15			55		99			1.5	20
V.S.I.				0			25		90	98	100		
V.S.I.-U				0			19		85	97			

Partie informative

Résultats de production

	du 04/06/24 au 02/12/24												
	0.5	**3.15**	**5**	**6.3**	**8**	**10**	**11.2**	**14**	**16**	**22.4**	**31.5**	**f**	**FI**
Maximum	2	2	2	3	15	39	53	87	98	100	100	1.3	19
Xf+1.25xEcart-types	1	1	2	2	13	36	51	87	98	100	100	1.1	20
Moyenne Xf	1	1	1	2	10	29	43	81	96	100	100	1.0	11
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	1	7	21	35	75	95	100	100	0.8	3
Minimum	1	1	1	1	7	20	30	70	94	100	100	0.8	5
Ecart-type	0.2	0.2	0.2	0.4	2.6	5.7	6.6	4.7	1.1	0.0	0.0	0.10	7.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

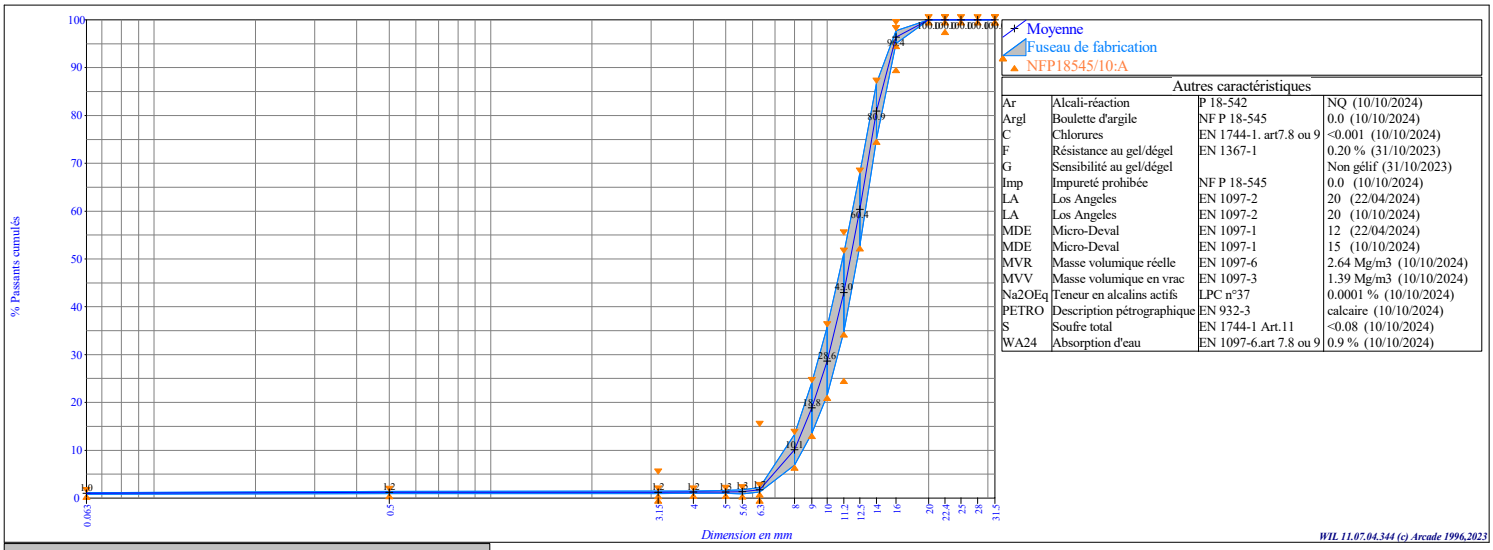

Autres caractéristiques			
Ar	Alcali-réaction	P 18-542	NQ (10/10/2024)
Argl	Boulette d'argile	NF P 18-545	0.0 (10/10/2024)
C	Chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	<0.001 (10/10/2024)
F	Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.20 % (31/10/2023)
G	Sensibilité au gel/dégel		Non gélif (31/10/2023)
Imp	Impureté prohibée	NF P 18-545	0.0 (10/10/2024)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (22/04/2024)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	20 (10/10/2024)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	12 (22/04/2024)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	15 (10/10/2024)
MVR	Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.64 Mg/m3 (10/10/2024)
MVV	Masse volumique en vrac	EN 1097-3	1.39 Mg/m3 (10/10/2024)
Na2OEq	Teneur en alcalins actifs	LPC n°37	0.0001 % (10/10/2024)
PETRO	Description pétrographique	EN 932-3	calcaire (10/10/2024)
S	Soufre total	EN 1744-1 Art.11	<0.08 (10/10/2024)
WA24	Absorption d'eau	EN 1097-6.art 7.8 ou 9	0.9 % (10/10/2024)

F. CARLETTI